



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ГОСТ 25142—82
(СТ СЭВ 1156—78)**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ

В. С. Лукьянов (руководитель темы); **Н. А. Табачникова**

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта **Л. К. Исаев**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1982 г.
№ 730

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ**Термины и определения**

Surface roughness.
Terms and definitions.

ГОСТ
25142-82
(СТ СЭВ
1156-78)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1982 г. № 730 срок введения установлен

с 01.01 1983 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий, относящихся к шероховатости поверхности.




Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1156—78.


Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.


В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов на английском (Е) и французском (F) языках.

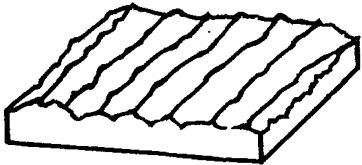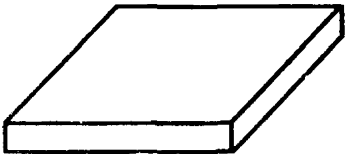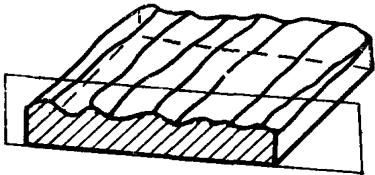Термин	Определение
1. Поверхность, профиль и базы отсчета	
1.1. Реальная поверхность	Поверхность, ограничивающая тело и отделяющая его от окружающей среды (черт. 1)  Черт. 1
1.2. Номинальная поверхность	Поверхность, заданная в технической документации без учета допускаемых отклонений (неровностей) (черт. 2)  Черт. 2
1.3. Базовая линия (поверхность)	Линия (поверхность) заданной геометрической формы, определенным образом проведенная относительно профиля (поверхности) и служащая для оценки геометрических параметров поверхности
1.4. Нормальное сечение	Сечение, перпендикулярное базовой поверхности (черт. 3)  Черт. 3


Термин	Определение
1.5. Косое сечение	Сечение, наклонное к базовой поверхности (черт. 4)
1.6. Эквидистантное сечение	Сечение реальной поверхности поверхностью, имеющей форму номинальной поверхности и расположенной эквидистантно базовой поверхности (черт. 5)
1.7. Касательное сечение	Эквидистантное сечение, касательное реальной поверхности для случая плоской номинальной поверхности (черт. 6)

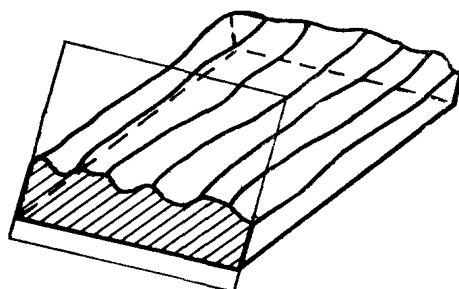




Черт. 4


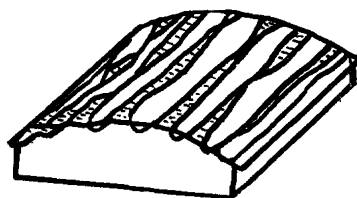



Черт. 5

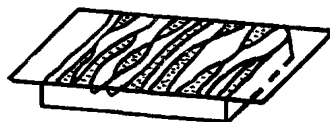

Черт. 6

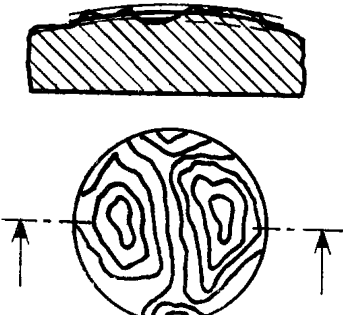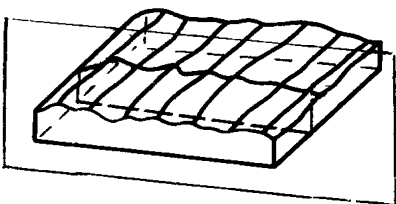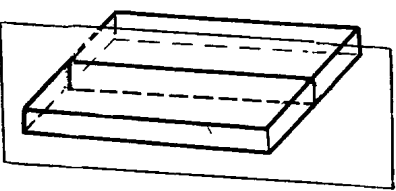
Термин	Определение
1.8. Контурная картина поверхности	Совокупность линий пересечения реальной поверхности эквидистантными сечениями (черт. 7)  Черт. 7
1.9. Профиль поверхности	Линия пересечения поверхности с плоскостью
1.10. Реальный профиль	Профиль реальной поверхности (черт. 8)  Черт. 8
1.11. Номинальный профиль	Профиль номинальной поверхности (черт. 9)  Черт. 9

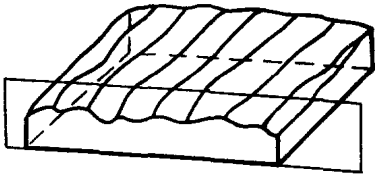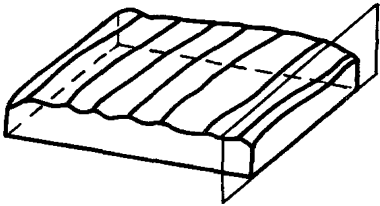Термин	Определение
1.12. Поперечный профиль	Профиль, получаемый при сечении поверхности плоскостью, перпендикулярной направлению неровностей (черт. 10) 
1.13. Продольный профиль	Профиль, получаемый при сечении поверхности плоскостью, параллельной направлению неровностей (черт. 11) 
1.14. Периодический профиль	Профиль, который может быть описан периодической функцией
1.15. Случайный профиль	Апериодический профиль, который описывается случайной функцией
1.16. Базовая длина l	Длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, характеризующих шероховатость поверхности (черт. 12)

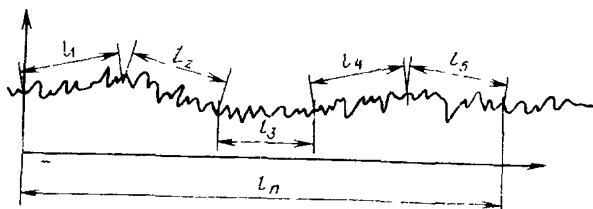


Черт. 12

Термин	Определение
1.17. Длина оценки L	Длина, на которой оцениваются значения параметров шероховатости. Она может содержать одну или несколько базовых длин
1.18. Отклонение профиля y	Расстояние между точкой профиля и базовой линией (черт. 13)

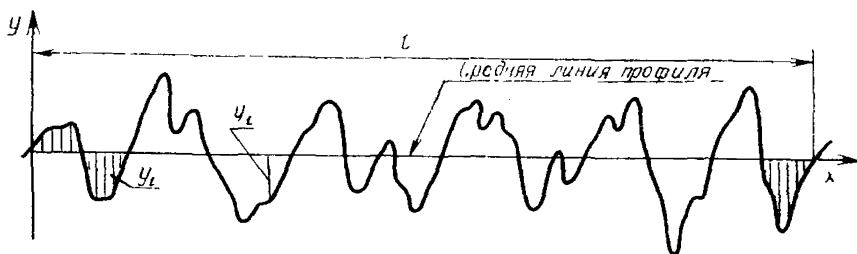

Черт. 13


1.19. Средняя линия профиля	Базовая линия, имеющая форму номинального профиля и проведенная так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое отклонение профиля до этой линии минимально (черт. 14)
-----------------------------	---

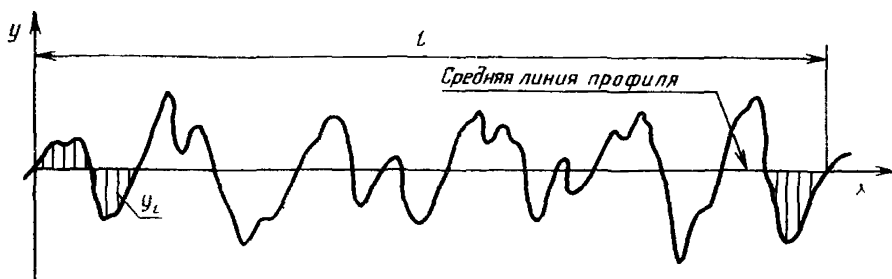

Черт. 14

1.20. Центральная линия профиля	Базовая длина, имеющая форму номинального профиля, расположенная эквидистантно общему направлению профиля и делящая профиль так, что в пределах базовой длины суммы площадей, заключенных между этой линией и профилем, по обе ее стороны одинаковы (черт. 15)
---------------------------------	--

Термин	Определение
--------	-------------

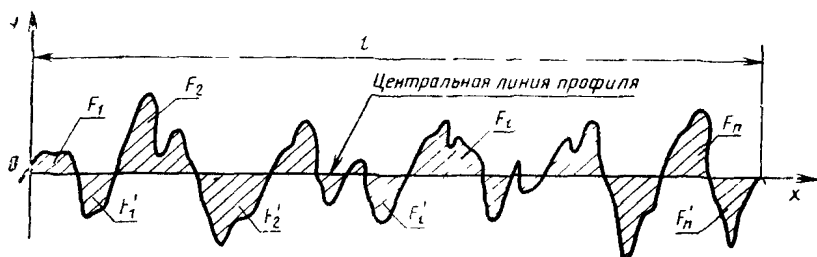

Черт. 15

- | | | |
|--------------------------|---------|--|
| 1.21. Система
линии | средней | Система отсчета, используемая при оценке параметров шероховатости поверхности, в которой в качестве базовой линии используется средняя линия |
| 1.22. Местный
профиля | выступ | |



Черт. 16


- | | | |
|--------------------------|---------|---|
| 1.23. Местная
профиля | впадина | Часть профиля, расположенная между двумя соседними максимумами профиля (черт. 17) |
| | | |



Черт. 17

- | | | |
|------------------------|--------|--|
| 1.24. Местная
ность | неров- | Местный выступ и сопряженная с ним местная впадина |
| | | |

Термин	Определение
1.25. Выступ профиля	Часть профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией профиля, направленная из тела (черт. 18)

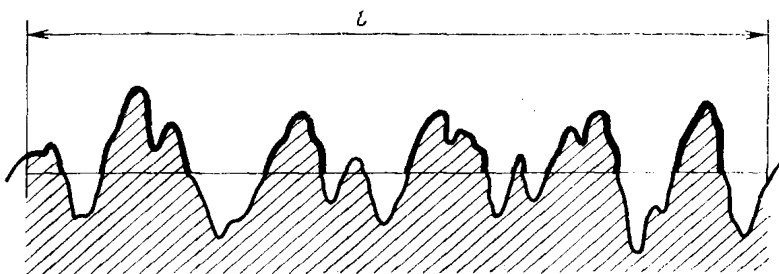


Черт. 18

1.26. Впадина профиля

Примечание. Часть профиля, направленная из тела, в начале или конце базовой длины должна всегда рассматриваться как выступ профиля.

Часть профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией профиля, направленная в тело (черт. 19)

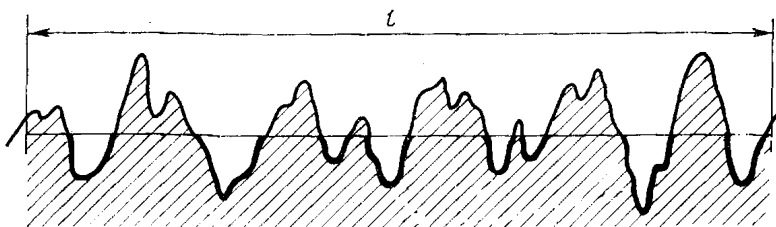

Черт. 19

1.27. Неровность профиля


Примечание. Направленная в тело часть профиля в начале или конце базовой длины всегда должна рассматриваться как впадина

Выступ профиля и сопряженная с ним впадина профиля

1.28. Направление неровностей поверхности


Условный рисунок, образованный нормальными проекциями экстремальных точек неровностей поверхности на среднюю поверхность

Термин	Определение
1.29. Шероховатость поверхности	Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная, например, с помощью базовой длины
1.30. Линия выступов профиля	Линия, эквидистантная средней линии, проходящая через высшую точку профиля в пределах базовой длины (черт. 20)

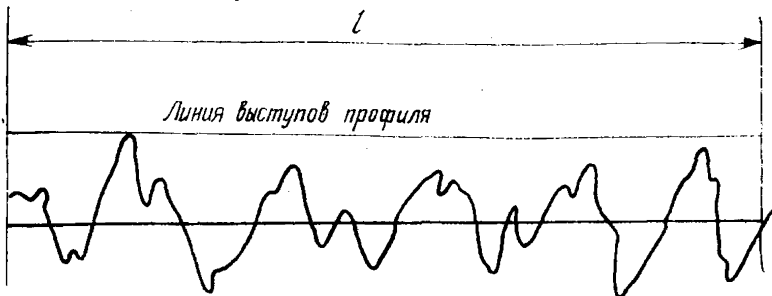

Черт. 20

1.31. Линия впадин профиля	Линия, эквидистантная средней линии, проходящая через низшую точку профиля в пределах базовой длины (черт. 21)
----------------------------	--

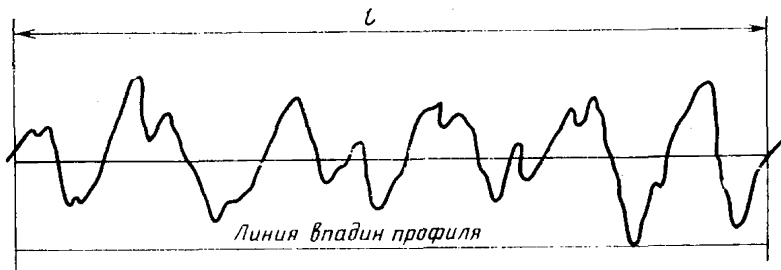


Черт. 21

1.32. Уровень сечения профиля p	Расстояние между линией выступов профиля и линией, пересекающей профиль эквидистантно линии выступов профиля
-----------------------------------	--

2. Параметры шероховатости, связанные с высотными свойствами неровностей


2.1. Высота выступа профиля y_p	Расстояние от средней линии профиля до высшей точки выступа профиля (черт. 22)
-----------------------------------	--

Термин	Определение
--------	-------------

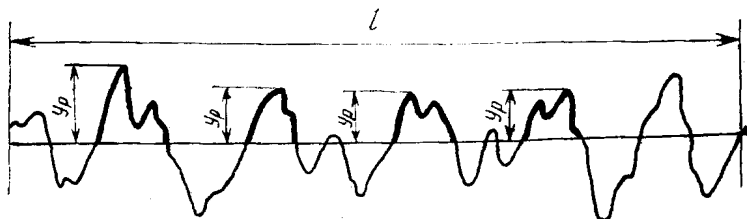


Черт. 22

- | | |
|------------------------------------|--|
| 2.2. Глубина впадины профиля y_v | Расстояние от средней линии профиля до низшей точки впадины профиля (черт. 23) |
|------------------------------------|--|

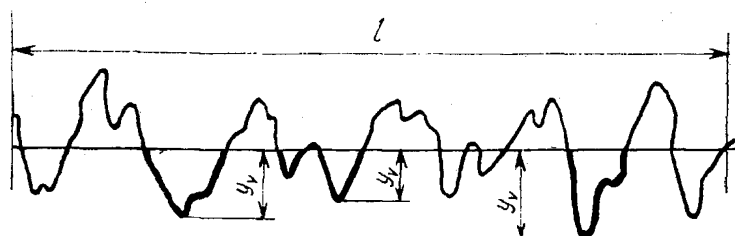

Черт. 23


- | | |
|--------------------------------|---|
| 2.3. Высота неровности профиля | Сумма высоты выступа профиля и глубины сопряженной с ним впадины профиля (черт. 24) |
|--------------------------------|---|

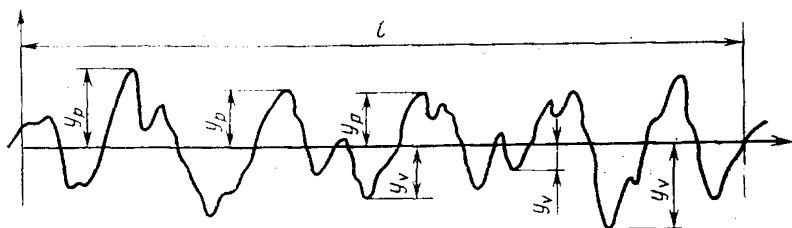

Черт. 24


- | | |
|---|---|
| 2.4. Высота наибольшего выступа профиля R_p | Расстояние от средней линии до высшей точки профиля в пределах базовой длины (черт. 25) |
|---|---|

Термин	Определение
2.5. Глубина наибольшей впадины профиля R_v	Расстояние от нижней точки профиля до средней линии в пределах базовой длины (черт. 25)

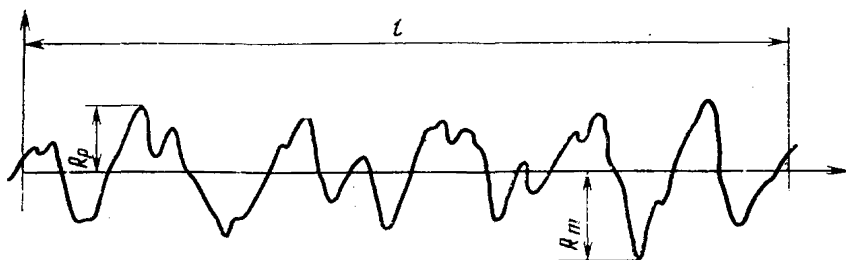

Черт. 25

2.6. Наибольшая высота неровностей профиля R_{max}	Расстояние между линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины (черт. 26)
--	--

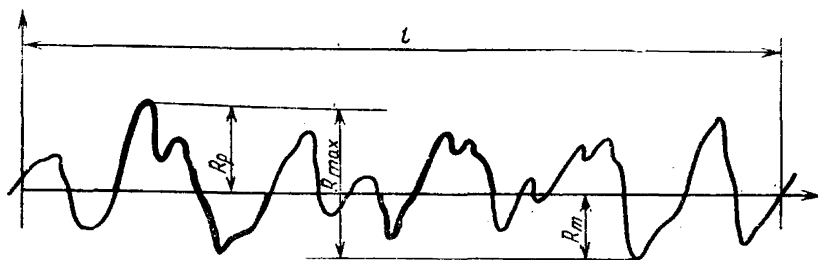


Черт. 26

2.7. Высота неровностей профиля по десяти точкам R_z	Сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины (черт. 27)
--	--

$$R_z = \frac{\sum_{i=1}^5 |y_{pi}| + \sum_{i=1}^5 |y_{vi}|}{5}$$

где y_{pi} — высота i -го наибольшего выступа профиля;
 y_{vi} — глубина i -й наибольшей впадины профиля.

Термин	Определение
--------	-------------

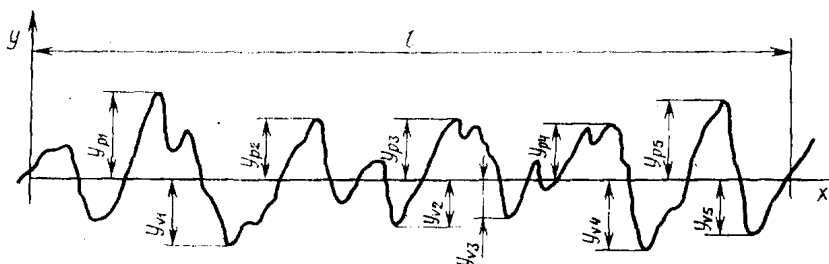


Черт. 27

2.8. Среднее арифметическое отклонение профиля R_a

Среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины (черт. 28)

$$R_a = \frac{1}{l} \int_0^l |y(x)| dx$$

$$R_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i|$$

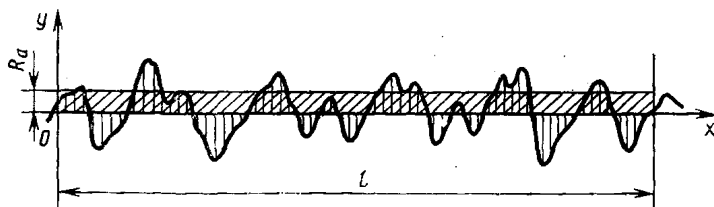

Черт. 28

2.9. Среднее квадратическое отклонение профиля R_q

Среднее квадратическое значение отклонений профиля в пределах базовой длины

$$R_q = \sqrt{\frac{1}{l} \int_0^l y^2(x) dx}$$

2.10. Среднее значение параметра шероховатости $\bar{P}$

Среднее значений параметра шероховатости, определенных на всех длинах оценки

$$\bar{P} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n R_{fj}$$

где k — число единичных длин оценки;


R_f — значение параметра, определенное на одной базовой длине;

n — число базовых длин на единичной длине оценки

Термин	Определение
--------	-------------

3. Параметры шероховатости, связанные со свойствами неровностей в направлении длины профиля


- 3.1. Шаг неровностей профиля | Отрезок средней линии профиля, содержащий неровность профиля (черт. 29)

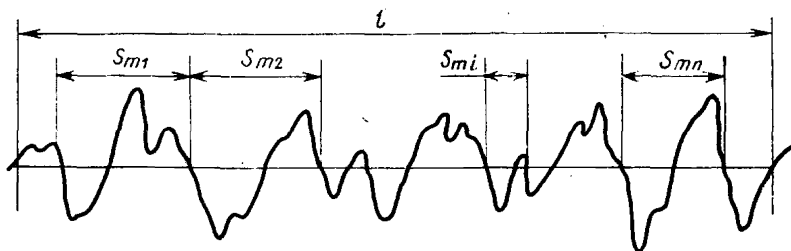

Черт. 29

- 3.2. Средний шаг неровностей профиля S_m | Среднее значение шага неровностей профиля в пределах базовой длины

- 3.3. Шаг местных выступов профиля | Отрезок средней линии между проекциями на нее наивысших точек соседних местных выступов профиля (черт. 30)

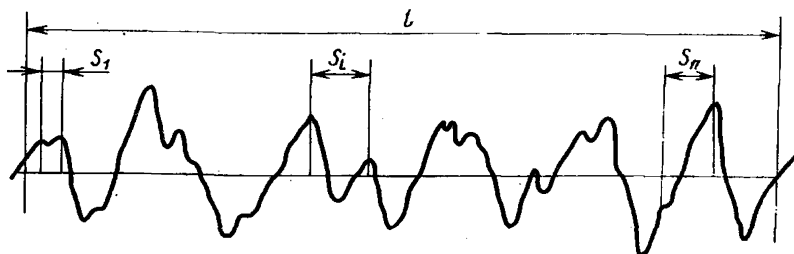


Черт. 30

- 3.4. Средний шаг местных выступов профиля S | Среднее значение шагов местных выступов профиля, находящихся в пределах базовой длины

- 3.5. Средняя квадратическая длина волны профиля λ_q | Величина, пропорциональная отношению среднего квадратического отклонения профиля Rq к среднему квадратическому наклону профиля Δq

$$\lambda_q = 2\pi \frac{Rq}{\Delta q}$$

Термин	Определение
3.6. Средняя длина волны профиля λ_a	Величина, пропорциональная отношению среднего арифметического отклонения профиля Ra к среднему арифметическому наклону профиля Δa $\lambda_a = 2\pi \frac{Ra}{\Delta a}$
3.7. Длина растянутого профиля L_0	Длина, получающаяся, если все выступы и впадины профиля в пределах базовой длины вытянуть в прямую линию (черт. 31)

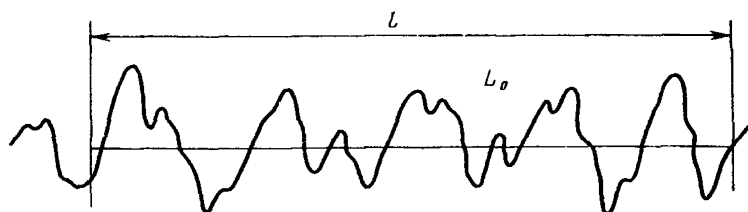

Черт. 31

3.8. Относительная длина профиля l_0	Отношение длины L_0 профиля к базовой длине l $l_0 = \frac{L_0}{l}$
3.9. Плотность выступов профиля D	Число выступов профиля на единицу длины $D = \frac{l}{S_m}$

4. Параметры шероховатости, связанные с формой неровностей профиля

4.1. Наклон профиля	Тангенс угла наклона в любой точке профиля в пределах базовой длины
4.2. Средний квадратический наклон профиля Δq	Среднее квадратическое значение наклона профиля в пределах базовой длины


$$\Delta q = \sqrt{\frac{1}{l} \int_0^l \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 dx}$$

или

$$\Delta q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)_i^2}$$

где $\frac{dy}{dx}$ — тангенс угла наклона в точке профиля

Термин	Определение
4.3. Средний арифметический наклон профиля Δa	Среднее арифметическое значение наклонов профиля в пределах базовой длины $\Delta a = \frac{1}{l} \int_0^l \left \frac{dy}{dx} \right dx$ или $\Delta a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left \frac{\Delta y}{\Delta x} \right _i$
4.4. Опорная длина профиля η_p	Сумма длин отрезков, отсекаемых на заданном уровне в материале профиля линией, эквидистантной средней линии в пределах базовой длины (черт. 32) $\eta_p = \sum_{i=1}^n b_i$

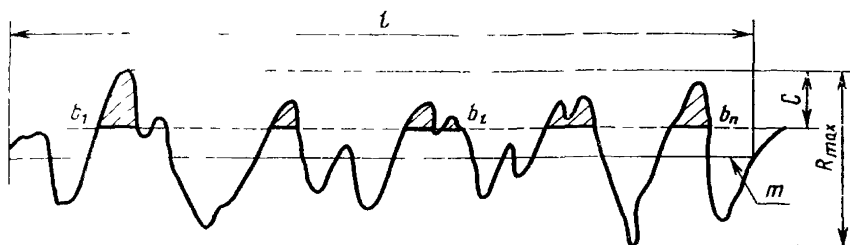

Черт. 32

4.5. Относительная опорная длина профиля t_p	Отношение опорной длины профиля к базовой длине $t_p = \frac{\eta_p}{l}$
--	---

Термин	Определение
4.6. Относительная опорная кривая профиля	Графическое изображение зависимости значений относительной опорной длины профиля от уровня сечения профиля (черт. 33) The graph is a square plot with a horizontal axis at the bottom and a vertical axis on the right. The horizontal axis is labeled '0' at the left and '100%' at the right. The vertical axis is labeled '0' at the bottom and '100%' at the top. There are tick marks on both axes at intervals of 20, with labels '20', '40', '60', and '80'. A smooth, S-shaped curve starts at the origin (0,0) and ends at the top-right corner (100,100). The curve is concave up in the lower half and concave down in the upper half, passing through the point (50,50). The area under the curve is filled with vertical lines, and the area above the curve is empty.

Черт. 33

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- 1.16. Базовая длина
- 1.3 Базовая линия (поверхность)
- 1.26 Впадина профиля
- 1.25 Выступ профиля
- 2.1 Высота выступа профиля y_p
- 2.4 Высота наибольшего выступа профиля R_p
- 2.3 Высота неровности профиля
- 2.7 Высота неровностей профиля по десяти точкам R_z
- 2.2 Глубина впадины профиля y_v
- 2.5 Глубина наибольшей впадины профиля R_v
- 1.17 Длина оценки
- 3.7 Длина растянутого профиля L_0
- 1.7 Касательное сечение
- 1.8 Контурная картина поверхности
- 1.5 Косое сечение
- 1.31 Линия впадин профиля
- 1.30 Линия выступов профиля
- 1.23 Местная впадина профиля
- 1.24 Местная неровность
- 1.22 Местный выступ профиля
- 4.1 Наклон профиля
- 2.6 Наибольшая высота неровностей профиля $R_{\max}$
- 1.28 Направление неровностей поверхности
- 1.27 Неровность профиля
- 1.2 Номинальная поверхность
- 1.11 Номинальный профиль
- 1.4 Нормальное сечение
- 4.4 Опорная длина профиля η_p
- 1.18 Отклонение профиля y
- 3.8 Относительная длина профиля l_0
- 4.5 Относительная опорная длина профиля
- 4.6 Относительная опорная кривая профиля
- 1.14. Периодический профиль
- 3.9 Плотность выступов профиля D
- 1.12 Поперечный профиль
- 1.13 Продольный профиль
- 1.9 Профиль поверхности
- 1.1 Реальная поверхность
- 1.10. Реальный профиль
- 1.21 Система средней линии
- 1.15 Случайный профиль
- 2.8 Среднее арифметическое отклонение профиля R_a
- 2.10 Среднее значение параметра шероховатости поверхности $\bar{P}$
- 2.9 Среднее квадратическое отклонение профиля R_q
- 3.6 Средняя длина волны профиля λ_a
- 1.19 Средняя линия профиля
- 3.5 Средняя квадратическая длина волны профиля λ_q
- 4.3 Средний арифметический наклон профиля Δ_a
- 4.2 Средний квадратический наклон профиля
- 3.4 Средний шаг местных выступов профиля
- 3.2 Средний шаг неровностей профиля S_m
- 1.32 Уровень сечения профиля p
- 1.20 Центральная линия профиля

- 3.3 Шаг местных выступов профиля
- 3.1 Шаг неровностей профиля
- 1.29 Шероховатость поверхности
- 1.16 Эквидистантное сечение

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

- 2.8. Arithmetical mean deviation of the profile Ra
- 4.3. Arithmetical mean slope of the profile
- 2.10. Average value of the surface roughness parameter
- 3.6. Average wavelength of the profile
- 1.20. Centre line of the profile
- 1.8. Contour picture of the surface
- 4.5. Curve of the profile bearing length
- 2.5. Depth of maximum profile valley
- 3.7. Developed profile length
- 1.16. Equidistant section
- 1.17. Evaluation length
- 2.4. Height of maximum profile peak
- 1.24. Local irregularity
- 1.31. Line of profile valley
- 1.30. Line of profile peaks
- 1.23. Local valley of profile
- 1.22. Local peak of profile
- 1.13. Longitudinal profile
- 2.6. Maximum height of the profile.
- 1.21. Mean line system
- 1.19. Mean line of the profile
- 3.4. Mean spacing of local peaks of the profile
- 3.2. Mean spacing of the profile irregularities
- 1.2. Nominal surface
- 1.11. Nominal profile
- 1.4. Normal section
- 1.5. Oblique section
- 4.4. Profile bearing length ratio
- 4.3. Profile bearing length
- 1.18. Profile departure
- 1.27. Profile irregularity
- 2.3. Profile irregularity height
- 3.8. Profile length ratio
- 1.25. Profile peak
- 3.9. Profile peak density
- 2.1. Profile peak height
- 1.32. Profile section level
- 1.26. Profile valley
- 2.2. Profile valley depth
- 1.15. Random profile
- 1.10. Real profile
- 1.1. Real surface
- 1.3. Reference line
- 2.9. Root-mean-square deviation of the profile
- 3.5. Root-mean-square wavelength
- 4.2. Root-mean-square slope of the profile
- 1.16. Sampling length
- 4.1. Slope of the profile
- 3.3. Spacing of local peaks of the profile

- 3 1 Spacing of the profile irregularities
- 1 28 Surface lay
- 1 29 Surface roughness
- 1 7 Tangential section
- 2 7 Ten point height of irregularities
- 1 12 Transverse profile

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗКОМ ЯЗЫКЕ

- 4 5 Courbe du taux de longueur portante
- 1 4 Coupe nominale
- 1 5 Couple oblique
- 1 26 Creux du profil
- 1 23 Creux local du profil
- 1 28 Direction des irrégularités
- 3 9 Densité des saillies du profil
- 1 18 Ecart du profil
- 2 8 Ecart moyen arithmétique du profil
- 2 9 Ecart moyen quadratique du profil
- 2 4 Hauteur de la saillie maximale
- 2 1 Hauteur d'une saillie du profil
- 2 3 Hauteur d'une irrégularité du profil
- 2 7 Hauteur des irrégularités sur dix points
- 2 6 Hauteur maximale du profil
- 1 8 Image contour d'une surface
- 1 24 Irrégularité locale
- 1 27 Irrégularité du profil
- 1 20 Ligne centrale du profil
- 1 3 Ligne de référence
- 1 31 Ligne des creux du profil
- 1 30 Ligne des saillies du profil
- 1 19 Ligne moyenne du profil
- 1 16 Longueur de base
- 1 17 Longueur d'évaluation
- 3 7 Longueur développée du profil
- 4 3 Longueur portante du profil
- 3 6 Longueur d'onde moyenne du profil
- 3 5 Longueur d'onde quadratique moyenne
- 1 32 Niveau de coupe du profil
- 3 1 Pas des irrégularités du profil
- 3 2 Pas moyen des irrégularités du profil
- 3 4 Pas moyen des saillies locales du profil
- 4 3 Pente arithmétique moyenne du profil
- 4 1 Pente du profil
- 4 2 Pente quadratique moyenne du profil
- 1 15 Profil aléatoire
- 1 13 Profil longitudinal
- 1 11 Profil nominal
- 1 14 Profil périodique
- 1 10 Profil réel
- 1 12 Profil transversal
- 2 5 Profondeur des creux maximales
- 2 2 Profondeur d'un creux du profil
- 3 8 Rapport de longueur du profil
- 1 29 Rugosité de surface
- 1 25 Saillie du profil

1.22. Saillie locale du profil

1.16. Section équidistante

1.7. Section tangentielle

1.2. Surface nominale

1.1. Surface réelle

1.21. Système de la ligne moyenne

4.4. Taux de longueur portante

2.10. Valeur moyenne du paramètre de la rugosité de surface

Редактор А. Л. Владимиров

Технический редактор Л. Я. Митрофанова

Корректор М. А. Онощенко

Сдано в наб. 09.03.82 Подп. в печ. 06.05.82 1,25 п. л. 1,24 уч.-изд. л. Тир. 50000 Цена 5 коп

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 851**